

TECHNISCHES DATENBLATT

1675

(Harz 1673 + Härter 1664)

Produktbeschreibung

1675 ist ein standfester, zweikomponentiger, modifizierter Methacrylatklebstoff zum strukturellen Kleben von Thermoplasten, Metallen und Verbundwerkstoffen. Der 10:1 (v:v) MA-Klebstoff bietet ein ausgewogenes Eigenschaftsprofil mit hoher Steifigkeit bei gleichzeitig hoher Zähigkeit. 1675 wurde entwickelt als Universalklebstoff für industrielle Anwendungen, wo Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.

1675 erfüllt die Anforderungen der DIN EN 45545-2 Tabelle 5, R1, R7 und R17 für HL1-3.

Vorteile

- Gute Adhäsion zu vielen Werkstoffen
- Standfeste Paste
- Überbrückt Spalte bis zu 10 mm
- Mindestklebstoffschicht 75 µm (Spacer)
- Schneller Kraftaufbau
- Exzellente Beständigkeit gegen dynamische Beanspruchungen
- Farbwechsel bei Aushärtung ermöglicht eine visuelle Prozesskontrolle
- Beständig gegen Aussen- und Feuchtklima
- 100% Reaktivsubstanz
- Geruchsarm
- Hoher Flammpunkt

Physikalische Eigenschaften (flüssig)

Chemische Charakterisierung
Aushärtungssystem
Mischungsverhältnis (Volumen)

Modifizierter Methacrylatklebstoff
2-Komponenten-System
10 : 1 (Harz 1673 : Härter 1664)

Viskosität Harz 1673
Härter 1664

~ 100'000 mPa·s
~ 50'000 mPa·s

Dichte Harz 1673
Härter 1664

~ 1.07 g/cm³
~ 1.15 g/cm³

Farbe Harz 1673
Härter 1664

Weiss bis cremefarben
Blau

Spaltfüllvermögen
Mindestklebstoffschicht / Spacer

Bis zu 10mm
75 µm

Lagerfähigkeit
Flammpunkt


12 Monate bei 4 – 23 °C
>60 °C

Aushärtung Kennwerte

Verarbeitungstemperatur
Topfzeit bei 23°C; ~5g
Handfestigkeit bei 23°C (> 1 N/mm²)
Funktionsfestigkeit bei 23°C (> 10 N/mm²)
Endfestigkeit bei 23°C
Volumenschrumpf

+ 10 °C bis 40 °C
2 – 4 Minuten
~ 4 Minuten
~ 5 Minuten
~ 12 Stunden
~ 8 %

Kraftaufbau Stahl-Stahl (Raumtemperatur)

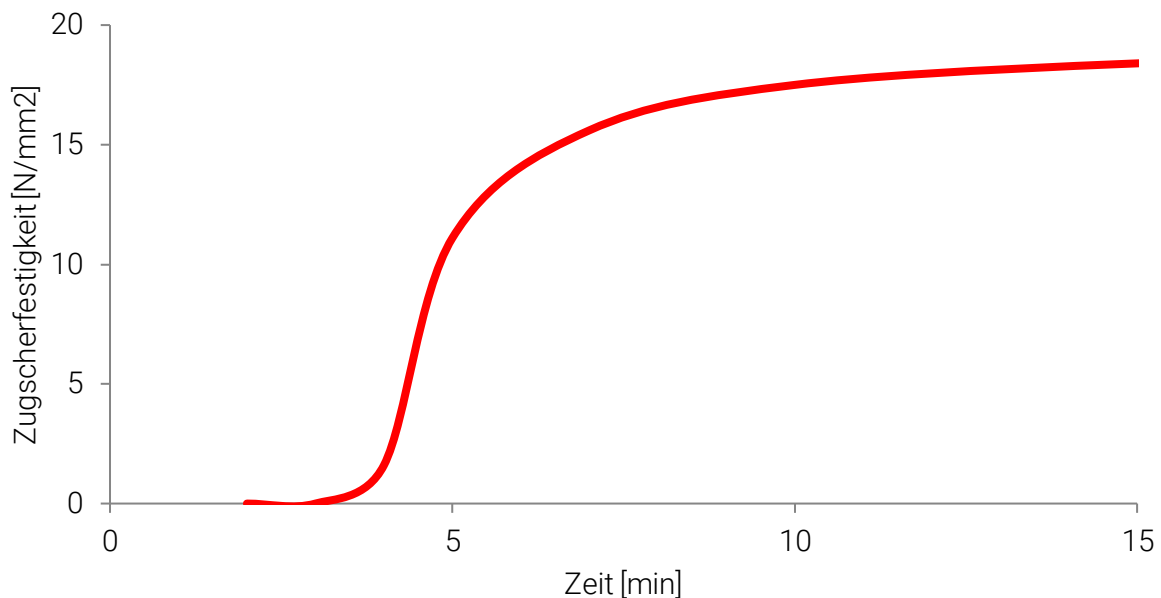

Physikalische Eigenschaften (ausgehärtet)

Farbe
Temperatureinsatzbereich

Olivgrün
- 55 °C bis zu 120 °C

E-Modul (DIN EN ISO 178)
nach 24 Stunden bei 23°C

~ 780 N/mm²

Zugfestigkeit (ISO 527/1A/20)
nach 24 Stunden bei 23°C

~ 17 N/mm²

Bruchdehnung (ISO 527/1A/20)
nach 24 Stunden bei 23°C

~ 85 %

Schlagfestigkeit IZOD
nach 24 h bei 23°C

~ 8 kJ/m²

Shore D

~ 65


Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465

Nach 24 Stunden bei 23 °C; Testtemperatur 23 °C; Metalle sandgestrahlt / Kunststoffe gereinigt

Stahl	~ 22 N/mm ²
Aluminium	~ 21 N/mm ²
CFK Epoxy	~ 25 N/mm ²
GFK	~ 15 N/mm ²
Eiche	~ 8 N/mm ² (Materialusritt)
Aluminium – PC	~ 10 N/mm ² (Materialbruch)
Aluminium – ABS	~ 6 N/mm ² (Materialbruch)
ABS	> 5 N/mm ² (Materialbruch)
PMMA	> 5 N/mm ² (Materialbruch)
PVC	> 4 N/mm ² (Materialbruch)
PC	> 7 N/mm ² (Materialbruch)

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465

Nach 24 Stunden bei 23 °C; nach 1h bei Testtemperatur; Stahl sandgestrahlt

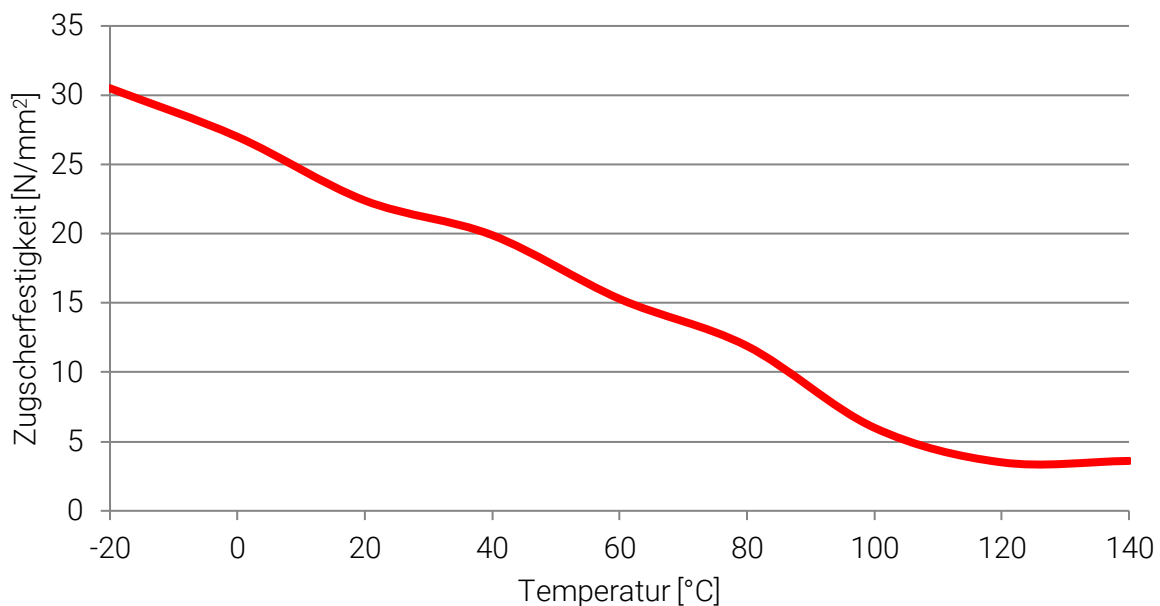

Chemische Beständigkeit (ausgehärtet)

Exzellente gegen:

Kohlenwasserstoffe
Säurelösungen (bis pH 3)
Laugenlösungen (bis pH 10)
Salzlösungen
Polare Lösungsmittel
Starken Säuren
Starken Laugen

Empfindlich gegenüber:

Verwendung und Lagerung

Aufgrund der exothermen Reaktion des sehr aktiven Klebstoffes ist das Mischen grosser Mengen zu vermeiden. Die entstehende Wärmemenge kann zum Verdampfen von Rezepturbestandteilen führen und starken Geruch verursachen. Das Entsorgen grösserer gemischter Mengen in Kunststoffbehältern kann zum Schmelzen führen.

Bei der Lagerung kann es zu leichter Serumbildung kommen.

Dies stellt kein Qualitätsproblem dar und kann beim Nivellieren der Kartusche vor Erstbenutzung mit ausgeworfen werden.

Hinweis

Zur eigenen Sicherheit lesen Sie bitte die Informationen im Sicherheitsdatenblatt. Ebenfalls ist eine Gebrauchsanweisung zur korrekten Verarbeitung erhältlich.

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet.

Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt KISLING im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma KISLING entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschliesslich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. KISLING schliesst im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschliesslich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter KISLING Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmässigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

TIS_1675_d/PC/28.01.2022